

凍結防止剤

不凍材料

氷結晶化抑制機能

9 産業と技術革新の
基盤をつくろう



11 住み継がれる
まちづくりを



塩害を抑制できる道路用凍結防止剤

鶴田 浩章

環境都市工学部 都市システム工学科
コンクリート工学研究室

Point1

本研究の概要

現在、凍結防止剤としては効果が高く安価な塩分系が多く使用されていますが、その影響で、道路橋床板や桁の内部鋼材の腐食事例が顕在化するようになり、鉄筋コンクリート構造物の寿命を短くしています。

本研究では環境に無害な不凍材料や過冷却促進物質を活用した凍結防止剤により、道路等の塩害を抑制できる製品の実用化を目指します。

Point2

応用可能な分野

凍結防止剤として、降雪が想定される道路はもとより、玄関先、駐車場といった個人用途も考えられます。

Point3

連携を希望する業種等

融雪剤(除雪剤)製造・メーカーや道路管理者をはじめ、農業資材を扱う業種等を想定していますが、応用展開として新しい用途についても問い合わせをお待ちいたします。

詳細な研究・技術シーズは次のページへ



用途・応用分野

- ・道路や空港滑走路等の凍結防止、スリップ事故防止
- ・その他、凍結防止が必要となるものへの応用

本技術の特徴・従来技術との比較

スパイクタイヤの規制によって、道路の凍結防止対策として凍結防止剤が大量に散布されるようになった。凍結防止剤としては効果が高く安価な塩分系が多く使用されているが、その影響で、道路橋床板や桁の内部鋼材の腐食事例が顕在化するようになり、鉄筋コンクリート構造物の寿命を短くしている。そこで、本技術では不凍材料や過冷却促進物質を活用した凍結防止剤により、道路等の塩害を抑制できる製品の実用化を目指している。

技術の概要

氷結晶化抑制機能を有するキシロマンナン多糖と過冷却促進物質を組み合わせた不凍材料を使って、表一のようにNaClと組み合わせた場合の-15°Cと-10°Cでの凍結試験を行った。その結果、不凍材料をNaClと組み合わせることで、凍結を防止する機能が高まることが分った。

また、凍結防止剤中に金属板を浸漬し、乾燥と浸漬を繰り返すことで腐食を促進させる金属腐食試験を行った。その結果、不凍材料:NaCl=80:20で、金属腐食が少ない尿素と同等程度に金属腐食を抑制できることが明らかとなった。

のことから、凍結防止性能を維持し、塩分量を抑制して金属腐食を抑制できる凍結防止剤の実用化が期待される。


特許・論文

<特許>

「凍結防止剤」(特開2023-009815)

表一 凍結試験結果概要

不凍材料:NaCl	-15°C	-10°C
100:0	完全凍結	完全凍結
97:3	完全凍結	不完全凍結
90:10	不完全凍結	凍結寸前
80:20	凍結しない	凍結しない

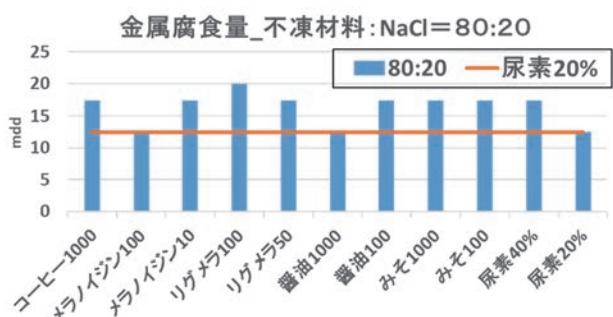

図一 金属腐食試験結果

研究者

鶴田 浩章

環境都市工学部 都市システム工学科
コンクリート工学研究室

株式会社KUREi

河原 秀久(株式会社KUREi)